

Fiche Technique Produit Granulats pour bétons hydrauliques

Gravillon 11,2/22,4 Concassé

Donneur d'ordre	ETS MILHAU	Norme	XP P 18-545, Article 10, Code A
Origine	VIANE		
Lieu de prélèvement	CARRIERE	Nature pétrographique	CALCAIRE

Partie normative

Tamis (mm)		f	A (Fi)	d/2	5,6	6,3	7,1	8	9	10	d	11,2	12,5	14	16	18	20	D	22,4	25	28	31,5	40	45	2D
Valeurs spécifiées	X Vss	1,5	20	5							16							99				100		100	
	Xt	0,8	10	2,5							8,0							91,5				99,0		100,0	
	X Vsi	0,0	0	0							1							84				98		100	
Valeurs limites absolues Xu	Vss+U Max	1,5	20	5							16							99				100		100	
	Vsi-U Min	0,0	0	0							1							84				98		100	
Ecart type Max $\leq e/3,3$		sf Max	0,5	6,1	1,5						4,5							4,5				0,6		0,0	

Autres caractéristiques																									
Valeurs spécifiées	Vss																								
	Vsi																								


Partie informative

Résultats du producteur pour la période du 23 juil 2009 au 11 déc 2009

Tamis (mm)		f	A (Fi)	d/2	5,6	6,3	7,1	8	9	10	d	11,2	12,5	14	16	18	20	D	22,4	25	28	31,5	40	45	2D
Maximum		1,0	19	1	1	1	2	3	7	16	31	47	68	85	94	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Xf+1,25sf		0,9	19,0	1,3	1,3	1,3	1,6	2,2	4,9	12,9	28,0	45,6	66,1	83,3	92,6	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Moyenne Xf		0,6	19,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,3	2,4	8,0	19,7	34,6	55,3	75,4	88,9	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Xf-1,25sf		0,4	19,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,0	3,1	11,3	23,5	44,6	67,6	85,2	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Minimum		0,3	19	0	0	0	0	1	1	3	9	19	41	65	86	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ecart type		0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	1,9	3,9	6,7	8,8	8,6	6,3	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nbre valeurs		9	2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Autres caractéristiques																									
Moyenne Xf																									

Résultats des essais sur la période du 23 juil 2009 au 11 déc 2009

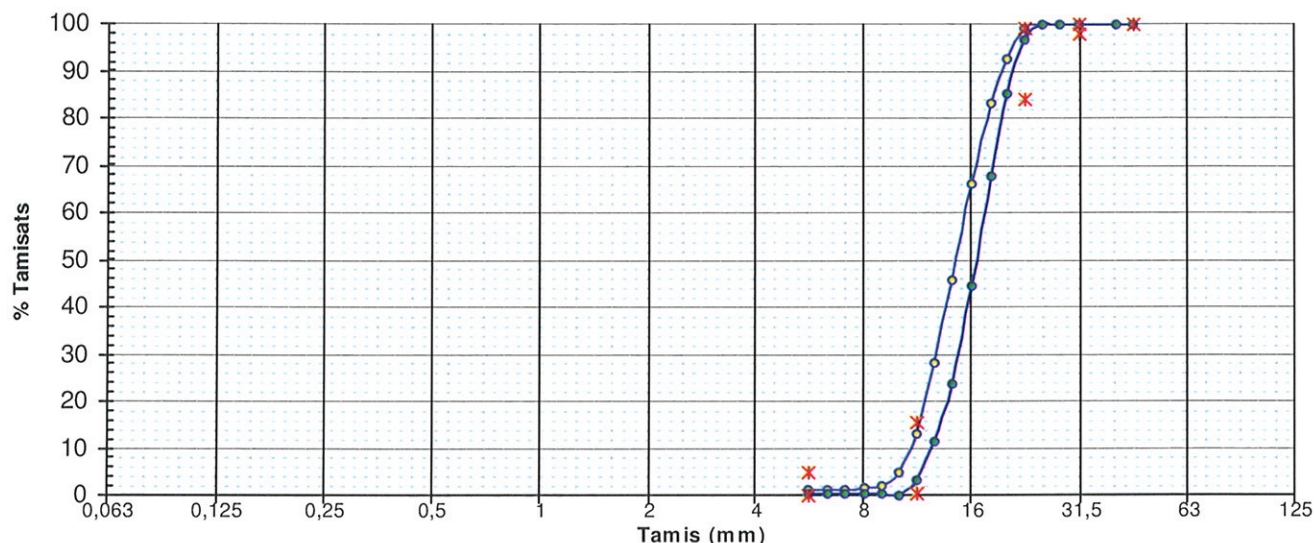

Observations :