

Fiche Technique Produit

GRANULATS POUR CHAUSSEES

Couches de fondation, de base ou de liaison

Période de validité de l'engagement

Du: 01/01/2010

Au: 30/06/2010

Fournisseur: MILHAU

Niveau d'attestation de la carrière : 4

Site d'élaboration: VIANE

Nature pétrographique:

Elaboration: Concassage

Partie Engagement du fournisseur
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Norme XP P18-545

Article 7 (Suivant NF EN 13242)

Classe granulaire


Code

a

	0,063	0,125	0,25	0,5	D/2	D	1,4D	2D	f	MB (0/ D)				
Vss	12				61	99	100	100	12	0,8				
Vsi	6				41	89	98	100	6	0				

Partie informative
Résultats de production

	du :06/07/2009					au : 11/12/2009									
	0,063	0,125	0,25	0,5	2	4	6,3	10	14	18	20	28	40	MB (0/ D)	
Maximum	11	14	15	17	26	35	44	60	77	94	98	100	100	0,11	
Xf + 1,25 sf	10,4	13,6	14,8	16,8	24,8	33,1	42,6	58	76,2	94,2	98,2	100	100	0,118	
Moyenne Xf	8,9	11,3	13,0	14,8	21,0	28,5	36,8	50,5	72,2	92,3	97,2	100	100	0,080	
Xf - 1,25 sf	7,4	9,1	11,3	12,8	17,8	23,9	31,1	43,1	68,2	90,4	96,2	100	100	0	
Minimum	7	9	11	13	18	25	33	45	69	90	96	100	100	0,036	
Ecart type	1,2	1,3	1,4	1,6	2,8	3,7	4,6	5,9	3,2	1,5	0,8	0	0	0,03	
Nb de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

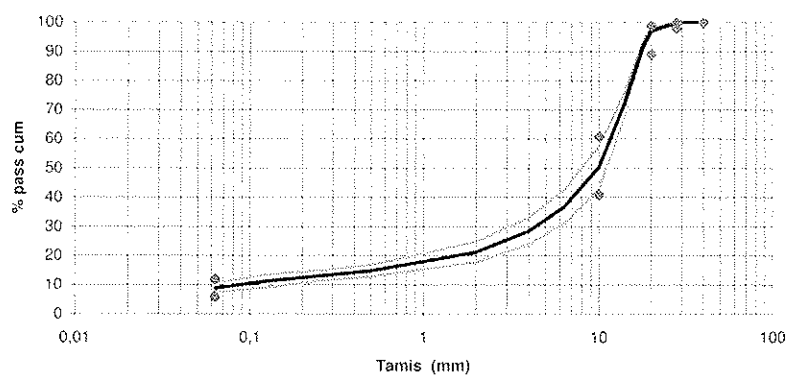

◆ XP P18-545
 — Fuseau de fabrication
 — Moyenne Xf

Essais complémentaires

Date : 15/01/2010

Signature: